

تعیین کارآیی زئولیت ZSM-5 آغشته به نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در حذف فتوکاتالیستی بخارات استایرین

مجتبی نخعی پور^۱، حسین شجاعی فرح آبادی^۲، فرانک نجاریان^۳، مهوش صفی نژاد^{۴*}، حسن ایروانی^۴

^۱ کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

^۲ کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

^۳ کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

^۴ کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: حسن ایروانی، کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: irvanih91@gmail.com

DOI: 10.21859/johe-03048

چکیده

مقدمه: مونومر استایرین یک ترکیبات آلی فرار می‌باشد که امروزه کاربردهای زیادی به ویژه در صنایع پلاستیک، لاستیک و رنگ سازی دارد. با توجه به اثرات مخرب انسانی و زیست محیطی این ترکیبات، کاهش و کنترل آنها امری ضروری به نظر می‌رسد، لذا در این مطالعه حذف استایرین با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم ثبت شده بر روی ZSM-5 مورد بررسی قرار گرفت.

روش کار: پس از ثبیت نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی بستر زئولیت ZSM-5، به منظور تعیین ویژگی‌های آن از آنالیزهای BET، SEM و XRD استفاده شد. آزمایشات در مقیاس آزمایشگاهی و در دمای محیط انجام شد. غلظت استایرین گازی تولید شده در آزمایشات ۵۰ و ۳۰۰ ppm می‌باشد. و دبی ورودی ۱/min تنظیم شد.

یافته‌ها: تصاویر و طیفهای بدست آمده از دستگاه SEM-EDAX و XRD نشان داد که عمل تشییت نانو کاتالیست ها به خوبی انجام شده است. با افزایش غلظت ورودی استایرین از ۵۰ به ۳۰۰ پی ام کارآیی حذف فتوکاتالیستی کاهش یافت، همچنین ظرفیت جذب برای بستر کاتالیستی تهیه شده در غلظت های ۵۰ و ۳۰۰ پی ام به ترتیب برابر با $16/3$ و $19/4$ میلی گرم بر گرم جاذب محاسبه شد.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که استفاده از بسترهای هیبریدی می‌تواند باعث افزایش راندمان حذف آلاینده شود، و با توجه به هزینه‌های پایین استفاده از این سیستم‌ها نسبت به روش‌های مرسوم توصیه می‌شود که مطالعات جامع‌تری در خصوص بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر فرایند حذف فتوکاتالیستی صورت پذیرد.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

واژگان کلیدی:

استایرین

کارآیی حذف

دی اکسید تیتانیوم

زئولیت ZSM-5

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی
همدان محفوظ است.

مقدمه

کنترل دارای معايیب و محدودیت‌هایی هستند، به عنوان مثال روش جذب سطحی صرفاً آلاینده را از یک فاز به فاز دیگر منتقل کرده و آن را حذف نمی‌کند. همچنین در این روش قبل از این که جاذب به نقطه شکست برسد و نشت داشته باشد، می‌بایست احیا و بازیابی انجام شود. روش‌های اکسیداسیون حرارتی نیز به دماهای بالا نیاز دارند و ایجاد چنین دمایی مستلزم صرف هزینه می‌باشد، با پیشرفت صنایع و تولید مواد مختلف (مخصوصاً مشتقان نفتی) خطر مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار (VOCs) به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. روش‌های کنترل موجود برای ترکیبات آلی فرار به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌شود: (الف) حذف (مانند: بیوفیلتراسیون، اکسیداسیون حرارتی و اکسیداسیون کاتالیزوری) (ب) بازیافت (مانند: جذب، چگالش و جداسازی غشایی) [۱]. عموماً روش‌های قدیمی

[۸]

استایرن از جمله آلینده‌هایی است که حذف آن با توجه به کاربردهای فراوان و اثرات بهداشتی که بر روی انسان دارد ضروری به نظر می‌رسد. بر طبق آمار موسسه ایمنی محصولات بولتن در سال ۲۰۰۷، ۴۹ درصد تولید جهانی این مونومر در فرآیند تولید پلی استایرن مصرف می‌شود. از دیگر اسامی استایرن به عنوان یک ترکیب آلی می‌توان به وینیل بنزن و اتیلن فنیل اشاره کرد. این ماده یک مایع روغنی دارای بویی شیرین بوده که به راحتی تبخیر می‌شود. شایع‌ترین اثرات بهداشتی مواجهه به مونومر استایرن می‌توان به اثرات عصبی آن و اثر بر دستگاه تنفسی اشاره کرد که عالیمی شامل افسردگی، اختلال در تمرکز، ضعف عضلانی، خستگی، عدم تعادل، و حالت تهوع را به همراه دارد. همچنین مواجهه شدید با استایرن، باعث تحریک بینی، گلو و چشم‌ها می‌شود آزانس بین المللی تحقیقات سرطان استایرن را جزء موادی که امکان سرتان‌زاوی دارند طبقه بندی کرده است. پس مواجهه با استایرن حتی در غلظت‌های پایین ($10\text{--}20\text{ ppm}$) اثرات مختلفی بر سلامتی افراد دارد [۱۰، ۹]. از منابع اصلی استایرن می‌توان به صنایع پلاستیک، رزین، پوشش دهنده‌ها و رنگ‌ها اشاره کرد، که به عنوان یکی از شایع‌ترین آلینده محیط‌های داخلی نیز شناخته شده است، همچنین خروجی‌های صنایع پلیمر، زباله سوزها و اگزوز اتومبیل‌ها از دیگر منابع استایرن به شمار می‌روند [۱۱]. با توجه به اثرات مخرب انسانی و زیست محیطی ترکیبات آلی فرار، کاهش و کنترل این ترکیبات امری ضروری به نظر می‌رسد، لذا هدف از این پژوهش تعیین کارآیی زئولیت ZSM-5 آشته به نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در حذف فتوکاتالیستی بخارات استایرن می‌باشد.

روش کار

مواد

زئولیت ZSM-5 مورد استفاده دارای سایز ذرات $0/5\text{--}1\text{ }\mu\text{m}$ می‌باشد [۷]. با توجه به ویژگی‌های زئولیت‌ها، می‌توان که از فروشگاه ایران زئولیت خریداری گردید. استایرن (درصد خلوص بالای ۹۹/۹۸) از شرکت مرك آلمان به صورت تجاری خریداری شد. همچنین نانوذارت دی اکسید تیتانیوم بارگذاری شده از شرکت Degussa آلمان تهیه و برای بارگذاری نانوذرات و تهیه بستر آب دو بار تقطیر مورد استفاده قرار گرفت.

از طرفی روش‌های زیستی نیز به فضای زیادی نیاز دارند، لذا استفاده از این روش‌ها اقتصادی به نظر نمی‌رسد [۲، ۳]. اکسیداتیون فتوکاتالیستی به کمک اشعه ماوراء بنفش و با استفاده از مواد نیمه هادی به خصوص (TiO_2) به عنوان یک تکنولوژی جدید و امیدوارکننده برای کنترل ترکیبات آلی فرار در نظر گرفته می‌شود در بین مواد نیمه رسانا، دی اکساید تیتانیوم مؤثرترین فتوکاتالیست می‌باشد که به دلیل پایداری فیزیکی و شیمیایی، مصرف کم انرژی و راهبری مقرون به صرفه، بی اثر و غیرسمی بودن، راهبری در دمای اتاق و مقاومت در برابر خوردگی در مصارف فتوکاتالیستی به صورت گستردۀ مورد استفاده قرار می‌گیرد [۴، ۳]. در صورتی که تمام شرایط این واکنش‌ها به خوبی کنترل شوند، ترکیبات آلی فرار به مواد بی خطر و بی بو مانند بخار آب (H_2O) و دی اکسید کربن (CO_2) تبدیل می‌شوند [۳].

از مهم‌ترین عوامل محدودکننده در بسترهای فتوکاتالیستی، جذب و سطح ویژه پایین است. بنابراین ثبت نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی جاذب‌هایی با سطح ویژه بالا، به دلیل جذب مولکول‌های آلی و افزایش غلظت مواد آلی اطراف سایتها کاتالیزوری، موجب افزایش کارایی و تحریب نوری می‌شود. امروزه زئولیتها یکی از جاذب‌هایی هستند که به عنوان پایه برای کاتالیست‌ها توجه زیادی را به خود جلب کرده است. زئولیت‌ها با سطح ویژه بالا می‌توانند بصورت بالقوه برای مواردی چون جذب سطحی آلینده‌ها و به دنبال آن، واکنش‌های کاتالیتیک به کار روند. سایتها فعال می‌توانند فروپاشی و تحریب مولکول‌های بزرگ را تسهیل کنند، این جایگاهها توانایی از دست دادن و به دست آوردن آب برگشت پذیر و همچنین توانایی تبادل برخی از عناصر تشکیل دهنده بدون ایجاد تغییرات عمده در ساختارشان دارا می‌باشند [۵، ۶]. زئولیت سنتزی ZSM-5 از خانواده پنtasیلیک (SI/Al > ۵) دارای اهمیت تجاری ساختاری (MFI: Microfinance Institutions) است و به دلیل میزان سیلیکای بالا (SI/Al > ۵) می‌باشد [۷]. با توجه به ویژگی‌های زئولیت‌ها، می‌توان این جاذب را یکی از بهترین پایه‌های شناخته شده برای نانو ذرات از جمله اکسید روی و تیتانیوم دانست که سازگار با محیط زیست و ساختمان مقاوم به تحریب نوری دارد. پژوهش‌ها نشان داده اگر ذرات نانومتری (نیمه هادی‌ها یا فلزات) بر روی سطح مواد متخلخل ثبت شوند، ماده جدیدی ایجاد خواهد شد که بدون شک برخی از خواص منحصر به فرد نانو ذرات و ماده متخلخل را دارا خواهد بود

ثبت نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی بستر زئولیت ZSM-5

در این پژوهش از نسبت بارگذاری ۵ درصد وزنی نانو ذره به بستر استفاده شد. که برای بارگذاری نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی بستر زئولیت ZSM-5، جرم مشخصی از دی اکسید تیتانیوم را به وسیله ترازو آزمایشگاهی وزن و در داخل ارلن ریخته و جهت ایجاد سوسپانسیون یکنواخت به مدت ۳۰ دقیقه در داخل دستگاه التراسونیک قرار داده شد، در مرحله بعد جرم مشخصی از زئولیت تهیه شده به سوسپانسیون حاوی نانوذرات اضافه و در دستگاه شیکر تحت دمای 2 ± 2 درجه سانتیگراد به مدت ۱۸ ساعت قرار داده شد تا نانوذرات بر روی سطح زئولیت ثبت گردند. پس از گذشت این زمان با استفاده از کاغذ صافی واتمن ۴۲ و قیف بوخر سوسپانسیون بستر و نانوذرات را صاف کرده و با آب مقطر شستشو داده شد. سپس بستر آماده شده در دمای ۱۰۵ درجه سانتیگراد خشک و به مدت ۴ ساعت با دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد کلسینه شد. لازم به ذکر است که در هر آزمایش ۲ گرم بستر مورد استفاده قرار گرفت.

تعیین مشخصات فتوکاتالیست

برای ثبت الگوی پراش پرتو X از دستگاه STOE-STADV استفاده شد. طول موج تابشی این دستگاه $1/54$ آنگستروم با مولد $KV40$. $mA40$. باشد که نمونه زئولیت در $1-80$ ، 2θ ، اسکن شد. برای تعیین سطح ویژه بسترهای از دستگاه Quantachrome Chem BET با اندازه گیری فشار گاز از تربیق شده به داخل اجسام، میزان سطح جذب ویژه اندازه گیری می شود. برای عکس برداری از خلل و فرج و مورفولوژی سطح بستر و نانو ذرات بارگذاری شده از دستگاه SEM hitachi su ۳۵۰۰ و همچنین تعیین عنصر موجود در بستر از دستگاه edax ametek با ولتاژ شتاب دهنده $KV15$ و در بزرگنمایی های 2500 و 5000 استفاده شد.


یافته‌ها

خصوصیات ساختاری بستر


الگوی XRD زئولیت سنتزی ZSM-5 (الگوی الف) و زئولیت سنتزی ZSM-5 آشته با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (الگوی ب) در محدوده بین ۱ تا 80 درجه در تصویر ۱ آورده شده

به منظور تأمین هوای ورودی از پمپ ۵۱w (ساخت شرکت Hitachi Ltd) استفاده شد و به منظور حذف رطوبت و آلودگی، هوای ورودی از درون بسترهای حاوی کربن فعال و سیلیکاژل عبور داده شده و سپس وارد سیستم‌های رطوبت زنی و غلظت سازی شد. به این صورت که ابتدا بخار استایرن از طریق دمش جریان هوای تمیز و خشک شده توسط پمپ با دبی ثابت $1 l/min$ درون ظرفی حاوی محلول استایرن طی تبخیر سطحی متضاد و وارد محفظه اختلاط شده و پس از مخلوط شدن با هوای حاوی رطوبت و هوای پاک با غلظت مشخص به سمت راکتور حاوی بستر فرستاده شد.

راکتوری که برای این مطالعه در نظر گرفته شد یک راکتور استوانه‌ای از جنس شیشه کوارتز (به منظور امکان عبور تابش اشعه UV) به طول ۲۲ سانتیمتر، قطر خارجی ۲۲ میلیمتر و قطر داخلی ۲۰ میلیمتر می‌باشد. این راکتور دارای یک ورودی و خروجی در جهت عکس همدیگر به فاصله ۲ سانتی متر از دو سر استوانه می‌باشد. به گونه‌ای که یک UVA ۸ وات در داخل (مرکز راکتور) و سه لامپ UVA ۶ وات دیگر در قسمت بیرونی راکتور قرار می‌گیرد. فاصله لامپ داخل راکتور تا سطحی داخلی بدنه راکتور ۳ میلی متر و فاصله لامپ‌های بیرونی تا سطح بیرونی بدنه راکتور ۵ سانتی متر تنظیم شد و بسترهای ZSM-5 و ZSM-5/ TiO_2 در داخل راکتور و در اطراف لامپ داخلی بارگذاری کرده و جریان هوای حاوی استایرن در دما، رطوبت، دبی و غلظت معین از آن عبور داده شد. ضمناً اطراف راکتور را با فویل آلومینیومی پوشش داده تا از ورود نور طبیعی محیط جلوگیری شود. با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص شد که نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در برابر امواج فرابینفیش آ (UVA) با طول موج 356 نانومتر بیشترین خاصیت فتوکاتالیستی را دارند [۳]. مقادیر غلظت استایرن در خروجی محفظه یکنواخت ساز در فواصل زمانی مشخص (۵ دقیقه) توسط دستگاه قرائت مستقیم فوچک تایگر (مدل، ۵۰۰۰ ساخت کشور انگلستان) که با روش آشکارسازی (PID: Photo Ionisation Detector) کار می‌کند، اندازه گیری و ثبت شد. به منظور اطمینان از دقت داده‌های بدست آمده، هر یک از اندازه گیری‌ها حداقل سه بار تکرار شد، همچنین به منظور اطمینان از صحت داده‌های اندازه گیری شده در هر چند نمونه یک بار این غلظت‌ها توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی (Philips PU4410) مجهز به دتکتور FID اندازه گیری شد.

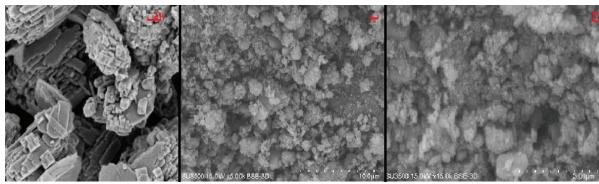


تصویر ۲: تصویر گرفته شده از سترها. زئولیت ZSM-5 خام (الف) آغشته به نانو ذرات TiO_2 در بزرگنمایی ۵۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ (ب، ج)

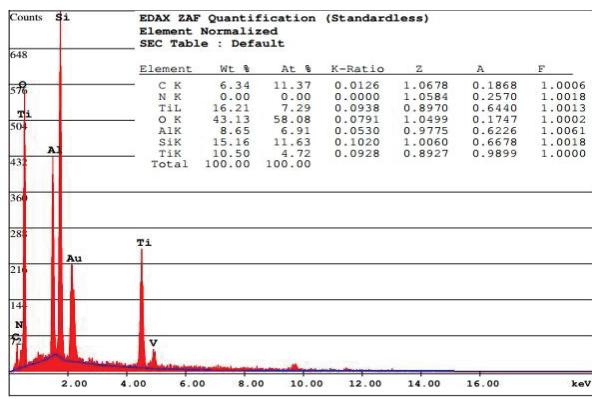

تصویر ۳: نتایج آنالیز XADE انجام شده بر روی بستر زئولیت TiO_2 آغشته به نانو ذرات ZSM-5

جذب


میزان جذب یا کارایی جذب بخارات استایرین توسط بستر ZSM-5 در غلظت ۵۰ و ۳۰۰ ppm در ۳۰۰ دقیقه آغاز شد. در غلظت ۳۰۰ ppm، میزان جذب در ۳۰۰ دقیقه برابر با ۹۷٪ است. در غلظت ۵۰ ppm، میزان جذب در ۳۰۰ دقیقه برابر با ۶۰٪ است. این نتایج نشان می‌دهد که با افزایش غلظت زمان ظهور استایرین در خروجی سیستم و زمان نقطه شکست کاهش پیدا کرده است.

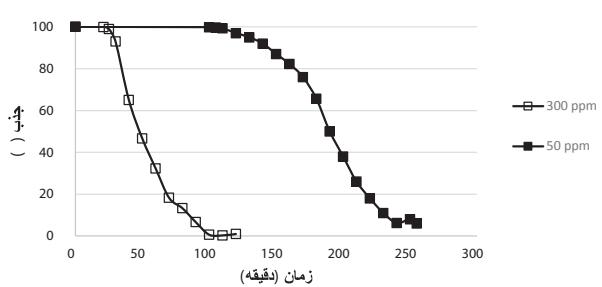

تصویر ۴: بررسی میزان جذب ZSM-5 در دو غلظت ۵۰ و ۳۰۰ ppm در ۳۰۰ دقیقه (دما: ۳۲°C، مقدار بستر: ۲ gr، رطوبت: ۱٪، لامپ UV روشن)

است، روش XRD علاوه بر توانایی ساختمان کریستالی مواد، قادر است هرگونه تغییرات ساختمانی ناشی از تاثیرات فیزیکی و شیمیایی بر روی مواد را نیز مورد بررسی قرار دهد. با توجه به الگوی XRD این دو بستر و مقایسه آنها می‌توان ۲۷ = ۰۲ درجه مشاهده نمود که این امر خود بیانگر بارگذاری موفقیت آمیز نانو ذرات TiO_2 بر روی بستر ZSM-5 می‌باشد. تصاویر تهیه شده با دستگاه میکروسکوپ الکترونی (SEM) در بزرگنمایی‌های مختلف در تصویر ۲ آورده شده است. در بزرگنمایی‌های بالا مشاهده می‌شود که نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بصورت کلوخه و توده‌ای بر روی سطوح و خلل و فرج بستر زئولیت نشسته‌اند. در این تصاویر به خوبی می‌توان سطوح ناهموار بستر و حفرات را مشاهده کرد که این سطوح ناهموار خود سبب افزایش سطح ویژه و ظرفیت جذب خواهد شد. همچنین برای تعیین نوع و درصد عناصر اصلی موجود در بستر از دستگاه SEM-EDAX استفاده شد که نمودار مربوط به این آنالیز در تصویر ۳ آمده است، همانطور که مشاهده می‌شود این آنالیز میزان درصد عنصری تیتانیوم را ۱۰/۵ درصد نشان می‌دهد. اما باید توجه داشت که دستگاه EDAX بخشی از نمونه را آنالیز می‌کند و متغیر بودن درصد عناصر و نانو ذره بارگذاری شده در نقاط مختلف سطح امری اجتناب ناپذیر است.

نتایج حاصل از آزمایش BET برای نمونه زئولیت ZSM-5 نشان داد که زئولیت ZSM-5 مورد استفاده دارای سطح ویژه $365/4 \text{ g/m}^2$ بوده که بعد از ثبت نانوذرات بر روی آن و کلسینه کردن بستر به $332/5 \text{ g/m}^2$ کاهش یافت است که این کاهش به دلیل پوشش و مسدود کردن بخشی از منافذ با نانو ذرات و همچنین کلسینه شدن بستر که سبب بسته شدن روزنه‌های کوچک می‌شود می‌باشد.

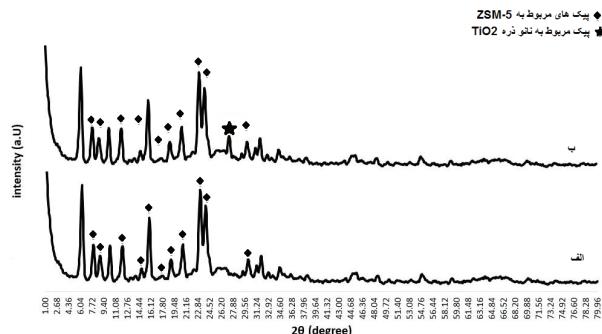


تصویر ۱: الگوی پراش پرتو X، پراش الف مربوط به ZSM-5 و پراش ب مربوط به ZSM-5/TiO_2 می‌باشد

با پیکهای استاندارد کتابخانه نرم افزار مشخص شد که ترکیب بستر ۸۲٪ با الگوی پراش Sodium Aluminum Silicate (Ref cod ۰۰۰-۰۳۲۲) ZSM-5 یا ZSM-5/TiO₂ دارد. با مقایسه دو الگوی پراش ZSM-5 و ZSM-5/TiO₂ پیک مربوط به نانو ذره TiO₂ قابل تشخیص است که این بیانگر بارگذاری صحیح و موفقیت آمیز نانو ذرات بر روی بستر می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از SEM و EDS باگذاری درست نانو ذره و حضور نانو ذره را بر روی بستر تأیید می‌کند. اما با توجه به اینکه دستگاه EDS فقط بخشی از نمونه را از نظر کمی آنالیز می‌کند وجود درصدهای مختلف نانو ذره در نقاط مختلف بستر امری معمول می‌باشد. در این پژوهش نانو ذره دی اکسید تیتانیوم در نسبت ۵ درصد وزنی بر روی ZSM-5 بارگذاری شده بود که این مقدار بارگذاری نانو ذره با توجه به سایر مطالعات میزان قابل قبولی بود و با آن‌ها همخوانی داشت، چن و همکاران مقدار ۵ درصد را میزان بهینه فلز فعال در کاتالیست جهت حذف تری کلرواتیلن از جریان هوا توسط کاتالیست بیان کردند [۱۲]. همچنین در مطالعه‌ای مشابه نیز مقدار بهینه نانوذرات اکسید مس بر روی زئولیت، برای حذف ترکیبات BTX از جریان هوا، ۴/۶۲ درصد وزنی بیان شد [۱۳]. در مطالعه‌ای مشابه که بررسی حذف فتوکاتالیستی با استفاده از تابش UV پرداخته شد، نتایج حاصل از آن نشان داد که تابش UV کارایی بالاتری از تابش‌های Visible در حذف فتوکاتالیستی آلاینده‌ها دارد که این امر به دلیل بالاتر بودن انرژی تابش‌های فرابنفش نسبت به نور مرئی می‌باشد [۱۴].

یافته‌های مربوط به جذب و حذف استایرن نشان داد که با اضافه کردن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به بستر زئولیت و استفاده از تابش UV کارایی حذف افزایش پیدا کرده است که این به دلیل اضافه شدن فرایند حذف فتوکاتالیستی به فرایند جذب بستر می‌باشد، به وسیله ZSM-5، حذف استایرن فقط به وسیله فرایند جذب صورت می‌گیرد زیرا ZSM-5 فعالیت نوری ندارد. در کاتالیست ZSM-5/TiO₂ هر دو فعالیت جذب TiO₂ و تخریب استایرن توسط فتوکاتالیست ZSM-5 به طور همزمان رخ می‌دهد. در مطالعه مشابه نیز که به مقایسه جذب و حذف ۴-نیتروفنول از محیط آبی با استفاده از بستر HZSM-5/ZnO (wt% ۷) پرداخته شد، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که هر کدام از آلاینده‌ای جذب و حذف به تنها ی قابل انتظار بود. آن‌ها همچنین گزارش صورت همکاری این دو فرایند حذف ۴-نیتروفنول از محیط آبی به صورت کامل انجام می‌گیرد. آن‌ها همچنین فعالیت کاتالیستی را به کردن که نسبت بارگذاری ۷٪ بهترین فعالیت کاتالیستی را به


حذف فتوکاتالیستی

برای تعیین فعالیت فتوکاتالیستی بستر ZSM-5 آغشته به نانو ذرات TiO₂ مقدار ۲ گرم از بستر ZSM-5/TiO₂ ۵٪ در راکتور مجهز به تابش UV قرار داده و هوای آلوده به استایرن در غلظت‌های ۵۰ و ۳۰۰ پی ام از روی بستر عبور داده شد، که نتایج حاصل از آن در تصویر ۵ آمده است، از مشاهده نمودار مشخص می‌شود که با افزایش غلظت از ۵۰ به ۳۰۰ پی ام راندمان حذف از ۴۰ به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

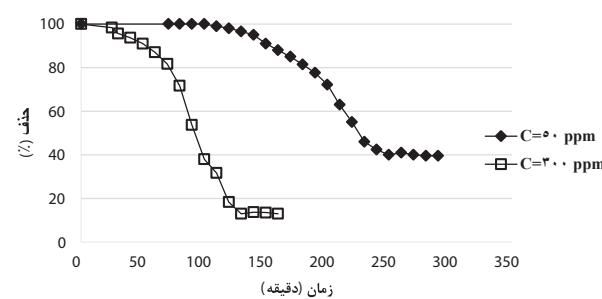

تصویر ۵: حذف فتوکاتالیستی استایرن (دبی. ۱ lit/min, دما: ۳۴°C، مقدار بستر: ۲ gr، رطوبت: ۱ ± ۳۵٪)

در تصویر ۶ به مقایسه ظرفیت جذب دو بستر خام و آغشته به نانو ذرات TiO₂ در دو غلظت ۵۰ و ۳۰۰ ppm پرداخته شده است، با مشاهده نمودار مشخص می‌شود که ظرفیت جذب بستر ZSM-5 از بستر ZSM-5 آغشته به نانو ذرات TiO₂ کمتر می‌باشد. همچنین این نمودار نشان می‌دهد با افزایش غلظت ظرفیت جذب در هر دو بستر نیز افزایش پیدا کرده است.

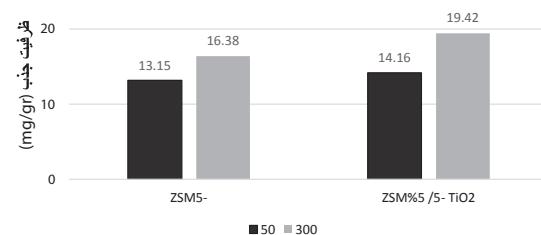

تصویر ۶: مقایسه ظرفیت جذب ۲ بستر ZSM-5 خام و آغشته به نانو ذره TiO₂

بحث و نتیجه گیری

برای تشخیص فاز الگوی پراش XRD از نرم افزار Xpert, d/10٪ استفاده شد و با مقایسه پیکهای پراش موجود

داشته و سبب کاهش این فرایند می‌شود [۱۸]. نتایج مربوط به ظرفیت جذب در بسترهای نشان می‌دهد که با افزایش غلظت، ظرفیت جذب افزایش داشته است که دلیل این رابطه مستقیم را می‌توان استفاده بسترهای از حداقل ظرفیت جذب خود در غلظت‌های بالا تفسیر کرد، همچنین با افزایش غلظت نسبت تعداد مولکول‌های آلاینده به تعداد جایگاه‌های فعلی بر روی بستر افزایش یافته و آلاینده به سرعت از فاز گازی به جامد انتقال می‌یابد. مطالعه موسوی و همکاران (۲۰۱۳) در جذب بنزن از جریان هوای آلوده با استفاده از بستر ترکیبی کربن فعلی و اکسید منگز نشان داده شد که افزایش غلظت موجب کاهش زمان نقطه شکست و در مقابل آن افزایش ظرفیت جذب می‌شود [۱۹]. به طور کلی با توجه به این مطالعه و سایر مطالعات مشابه می‌توان دریافت که استفاده از بسترهای با سطح ویژه بالا می‌تواند نتایج بهتر و رضایت‌بخش تری در حذف آلاینده‌ها به همراه داشته باشد، همچنین بسترهای آغشته با نانوذرات کاتالیزوری از توانایی بالاتری در حذف ترکیبات آلی فرار دارند. از طرفی این نوع بسترهای هیبریدی به راحتی با بارگذاری نانوذره فتوکاتالیست بر روی بستری با سطح ویژه مناسب قابل دسترس می‌باشد و می‌تواند با هزینه‌های راهبری پایین‌تر نسبت به روش کاتالیستی و یا سایر روش‌ها (زیستی، جذب...) مورد استفاده قرار گیرند.

REFERENCES

- Yu W, Deng L, Yuan P, Liu D, Yuan W, Liu P, et al. Surface silylation of natural mesoporous/macroporous diatomite for adsorption of benzene. *J Colloid Interface Sci.* 2015;448:545-52. [DOI: 10.1016/j.jcis.2015.02.067](https://doi.org/10.1016/j.jcis.2015.02.067) PMID: 25792477
- Lim M, Zhou Y, Wood B, Guo Y, Wang L, Rudolph V, et al. Fluorine and carbon codoped macroporous titania microspheres: highly effective photocatalyst for the destruction of airborne styrene under visible light. *J Phys Chem C.* 2008;112(49):19655-61.
- Thiruvenkatachari R, Vigneswaran S, Moon IS. A review on UV/TiO₂ photocatalytic oxidation process (Journal Review). *Korean J Chem Eng.* 2008;25(1):64-72.
- Rismanchian M, Akbari J, Keshavarzi R. Removal of gaseous toluene by using of the photocatalytic activity of TiO₂ coated on foam nickel metal. *Int J Environ Health Eng.* 2014;10(480):10-26.
- Mumpton F, editor Using zeolites in agriculture in innovative biological technologies for lesser developed countries. Workshop Proceedings; 1985; Washington DC.
- Kazemian H. [Introduction to Zeolites, Mysterious Minerals]. Tehran: Zali Press; 2006. 124-8 p.
- Xiaozhou Y. Sulfur impregnation of activated carbon through hydrogen sulfide oxidation Pittsburgh: University of Pittsburgh; 2002.
- Sharifi Z, Aghabaeigi S. Preparation and characterization of nano tin dioxide and Photo-catalytic properties of Congo red dye degradation. NCWNN1394; Tehran: Nano-technology Committee of Iran; 2015. p. 1-5.
- Adamson A. Gast.; AP Physical chemistry of surfaces .New York: Wiley; 1997.
- Säämänen A. Methods to control styrene exposure in the reinforced plastics industry. Finland: Technical Research Centre of Finland; 1998.
- Organization WH. Drinking Water Standards Technical Factsheet on:
- Styrene Water. World Health Organization; 1993. p. 1-4.
- Chen JC, Tang CT. Preparation and application of granular ZnO/Al₂O₃ catalyst for the removal of hazardous trichloroethylene. *J Hazard Mater.* 2007;142(1-2):88-96. [DOI: 10.1016/j.jhazmat.2006.07.061](https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.07.061) PMID: 16949739
- Rostami R, Jonidi Jafari A, Rezaee Kalantari R, Gholami M. Survey of modified clinoptilolite zeolite and copper oxide nanoparticles-containing modified clinoptilolite efficiency for polluted air BTX removal. *Iranian J Health Environ.* 2012;5(1):1-8.
- Dezhi S, Sheng C, Chung JS, Xiaodong D, Zhibin Z. Photocatalytic Degradation of Toluene Using a Novel Flow Reactor with Fe-doped TiO₂ Catalyst on Porous Nickel Sheets. *Photochem Photobiol.* 2005;81(2):352-7.
- Khatamian M, Alajii Z. Efficient adsorption-photodegradation of 4-nitrophenol in aqueous solution by using ZnO/HZSM-5 nanocomposites. *Desalini.* 2012;286:248-53. [DOI: 10.1016/j.desal.2011.11.031](https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.11.031)
- Friesen DA, Morello L, Headley JV, Langford CH. Factors influencing relative efficiency in photo-oxidations of organic molecules by Cs 3 PW 12 O 40 and TiO 2 colloidal photocatalysts. *J Photochem Photobiol A.* 2000;133(3):213-20. [DOI: 10.1016/S1010-6030\(00\)00237-9](https://doi.org/10.1016/S1010-6030(00)00237-9)
- Takeuchi M, Hidaka M, Anpo M. Efficient removal of toluene and benzene in gas phase by the TiO₂/Y-zeolite hybrid photocatalyst. *J Hazard Mater.* 2012;237-238:133-9. [DOI: 10.1016/j.jhazmat.2012.08.011](https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.08.011) PMID: 22947182
- Rangkooy H-A, Rezaee A, Khavanin A, Jonidi Jafari A, Khoopaei A-R. [A Study on Photocatalytic Removal of Formaldehyde from Air Using ZnO Nanoparticles Immobilized on Bone Char]. *Qom Univ Med Sci J.* 2011;7(2). (
- Moussavi G, Rashidi R, Khavanin A. The efficacy of GAC/MgO composite for destructive adsorption of benzene from waste air stream. *Chem Eng J.* 2013;228:741-7. [DOI: 10.1016/j.cej.2013.05.032](https://doi.org/10.1016/j.cej.2013.05.032)

همراه داشته و افزایش درصد بارگذاری ZnO (بیشتر از ۷%) بر روی HZSM-5 میزان جذب و حذف کاهش می‌یابد که این کاهش به دلیل مسدود شدن منافذ و حفرات بستر با نانوذرات ZNO و کاهش سطح در دسترس بستر می‌باشد [۱۵]. در مطالعه مانند این نتایج مربوط به حذف در غلظت‌های متفاوت استایرین نشان داد که با افزایش غلظت از راندمان حذف کاسته می‌شود. غلظت مواد آلی در زمان، به کارایی فتوتونی در طول اکسیداسیون فتوکاتالیستی بستگی دارد [۱۶]. در غلظت بالا مواد آلی سطح فتوکاتالیست اشباع از آلاینده شده و در نتیجه منجر به غیر فعال شدن کاتالیزور می‌گردد. به عبارتی دیگر در هنگامی که غلظت آلاینده بالا می‌رود به سرعت بر روی بستر و سایرها کاتالیزوری نشست کرده و مانع از رسیدن نور به نانو کاتالیست‌ها می‌شود و در نتیجه فعالیت کاتالیزوری و به دنبال آن حذف فتوکاتالیستی کمتر می‌شود [۱۷]. Pham و همکاران در مطالعه‌ای مشابه کارایی حذف فتوکاتالیستی ۸۰ درصد برای تولوئن بدست آوردند که این میزان بالاتر از کارایی پژوهش حاضر می‌باشد و به نظر می‌رسد دلیل بالا بودن کارایی آنها در پایین بودن دبی ورودی به راکتور (۰/۰ lit/min) باشد. مطالعه رنگ کوی و همکاران نیز نشان داد که در حذف فرمالدهید توسط نانوذرات اکسید روی ثبت شده بر بستر خاکستر استخوان افزایش غلظت ورودی به راکتور بر کارایی حذف فتوکاتالیستی تأثیر

Determining the Efficiency of ZSM5- Zeolite Impregnated With Nanoparticles of Titanium Dioxide in the Photocatalytic Removal of Styrene Vapors

Mojtaba Nakhaei Pour¹, Hosein Shojaee Farah Abady², Faranak Najarian³, Mahvash Safinezhad⁴, Hasan Irvani^{4,*}

¹ Department of Occupational Health, Health Faculty, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

² Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

³ Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁴ Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

** Corresponding author: Hasan Irvani, Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. E-mail: irvanih91@gmail.com*

DOI: 10.21859/johe-03048

Received: 03.02.2017

Accepted: 30.05.2017

Keywords:

Styrene
Removal Efficiency
Titanium Dioxide
Zeolite ZSM-5

How to Cite this Article:

Nakhaei Pour M, Shojaee Farah Abady H, Najarian F, Safinezhad M, Irvani H. Determining the Efficiency of ZSM-5 Zeolite Impregnated With Nanoparticles of Titanium Dioxide in the Photocatalytic Removal of Styrene Vapors. *J Occup Hyg.* 2016;3(4):61-67.
DOI: 10.21859/johe-03048

© 2016 Hamedan University of Medical Sciences.

Abstract

Introduction: Styrene monomer is a volatile organic compound that has many applications particularly in plastic, rubber and paint industries. According to the harmful effects of these compounds on human and environment, reducing and controlling of them seem necessary. Therefore, in this study removal of styrene was investigated using the photocatalytic process of titanium dioxide nanoparticles stabilized on ZSM-5.

Methods: After stabilization of titanium dioxide nanoparticles on ZSM-5 zeolite, Brunauer-Emmett-Teller (BET), scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffractometry (XRD) analyses were used to determine the characteristics of nanoparticles. Experiments were conducted at ambient temperature in a laboratory scale. Concentrations of the produced styrene in the experiments were 50 and 300 ppm, and the input flow rate was 1 l/min.

Results: The images and spectra obtained through XRD and SEM-EDAX showed that nano-catalysts are well-stabilized. The results showed that by increasing the input concentration of styrene from 50 to 300 ppm, the photocatalytic removal efficiency was reduced. Also, adsorption capacities of the catalyst bed in concentrations of 50 and 300 ppm were calculated 16.3 and 19.4 mg/g of adsorbent, respectively.

Conclusions: The results show that the use of hybrid bed can increase the removal efficiency of contaminants. Also, due to low cost of application of these systems compared to conventional methods, it is recommended that more comprehensive studies be conducted regarding the optimization of the parameters affecting the process of photocatalytic removal.